




Stelplaat

Kunststof stelplaat met afmeting 70 x 70mm om elementen op hoogte te stellen. De stelplaat is verkrijgbaar met of zonder een sleuf

Toepassing

Wordt toegepast om elementen mee op hoogte te stellen. Maximale belasting ligt tussen de ca. 5.000kg en 10.000kg.

Productgegevens

Afmetingen		
I x b	70mm x 70mm	
Dikte	1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 15, 20, 25 en 30mm	
Afmetingen sleuf*	lengte ca. 45mm en breedte ca. 22mm.	
Materiaal		
Polystyreen		

*De stelplaat is verkrijgbaar met of zonder een sleuf

Levering/verpakking

Zonder sleuf

Dikte (mm)	Verpakt/st
1	480
2	250
3	250
5	125
7	125
9	125
10	125
15	50
20	50
25	100
30	100

met sleuf

Dikte (mm)	Verpakt/st
1	480
2	250
3	250
5	125
7	125
9	125
10	125
15	200
20	150
25	100
30	100

Opmerkingen

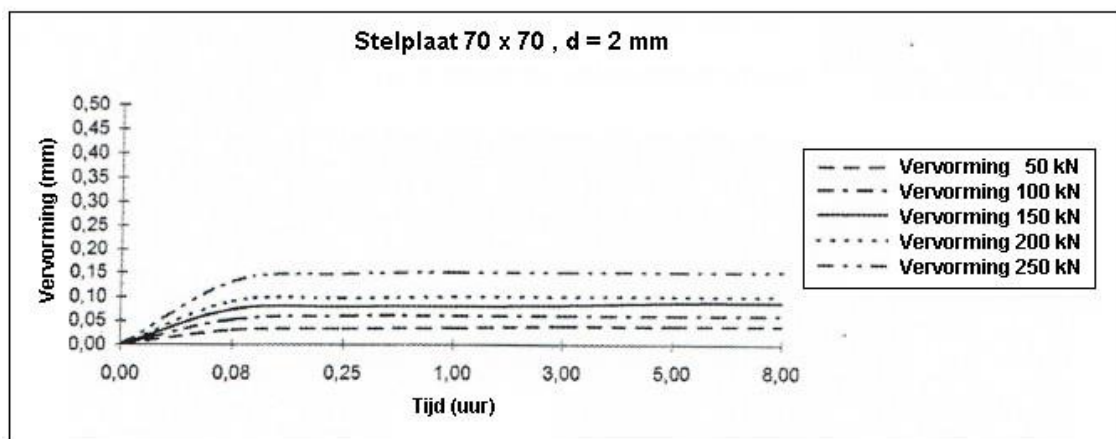
De informatie van deze Technische Fiche (TF) is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Hakron sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze informatie.

Alle genoemde gegevens gelden voor een normale toepassing en zijn naar beste weten opgesteld en geven de huidige stand van kennis en ervaring weer. De in dit blad vermelde informatie is een productbeschrijving en kan niet worden gebruikt als geschiktheids- en/of houdbaarheidsgarantie. De verwerker blijft verplicht eigen onderzoeken en testen uit te voeren teneinde de verwerking en toepassing van onze producten in hun productieproces te verantwoorden. Wijzigingen van deze TF worden niet automatisch verstrekt. De juiste en derhalve doeltreffende toepassing van onze producten valt buiten onze controle. Hierdoor kunnen wij slechts instaan voor de kwaliteit van onze producten in het kader van onze verkoop- en leveringsvoorwaarden, echter niet voor de succesvolle verwerking ervan.

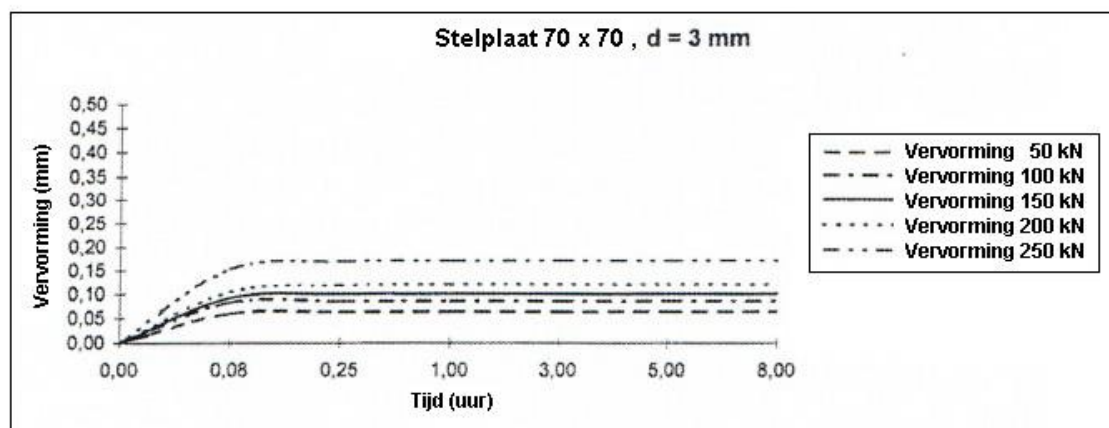
Het recht om veranderingen aan te brengen, die een technische vooruitgang betekenen, behouden wij ons voor. Adviezen van onze medewerkers, die buiten het kader van deze TF vallen, moeten schriftelijk worden bevestigd

Vervormingen:
Dikte 2mm

Belastingtijd uur	Vervorming 50 kN mm	Vervorming 100 kN mm	Vervorming 150 kN mm	Vervorming 200 kN mm	Vervorming 250 kN mm
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,03	0,05	0,07	0,09	0,13
0,25	0,03	0,06	0,08	0,10	0,15
1,00	0,04	0,06	0,08	0,10	0,15
3,00	0,04	0,06	0,08	0,10	0,15
5,00	0,04	0,06	0,09	0,10	0,15
8,00	0,04	0,06	0,09	0,10	0,15

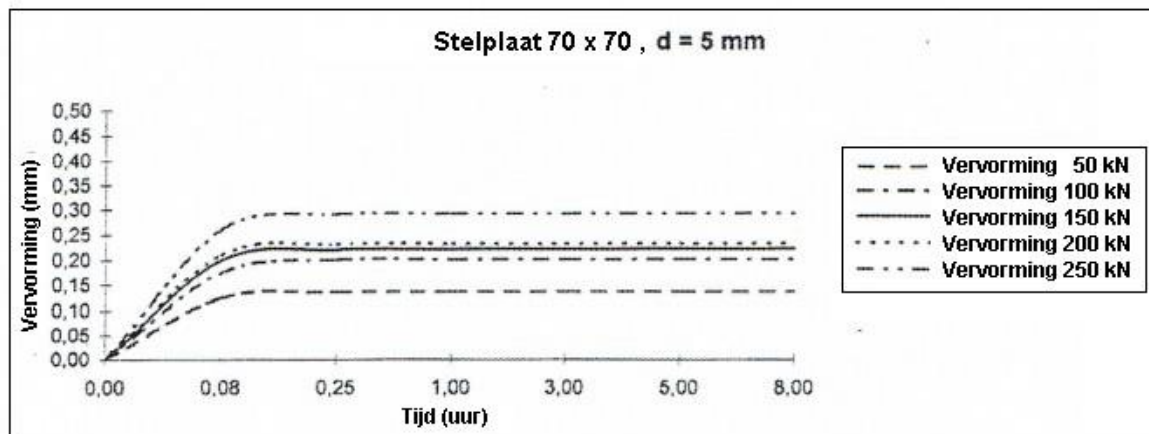

Dikte 3mm

Belastingtijd uur	Vervorming 50 kN mm	Vervorming 100 kN mm	Vervorming 150 kN mm	Vervorming 200 kN mm	Vervorming 250 kN mm
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,06	0,08	0,09	0,11	0,15
0,25	0,06	0,09	0,10	0,12	0,17
1,00	0,06	0,09	0,10	0,12	0,17
3,00	0,06	0,09	0,10	0,12	0,17
5,00	0,06	0,09	0,10	0,12	0,17
8,00	0,06	0,09	0,10	0,12	0,17

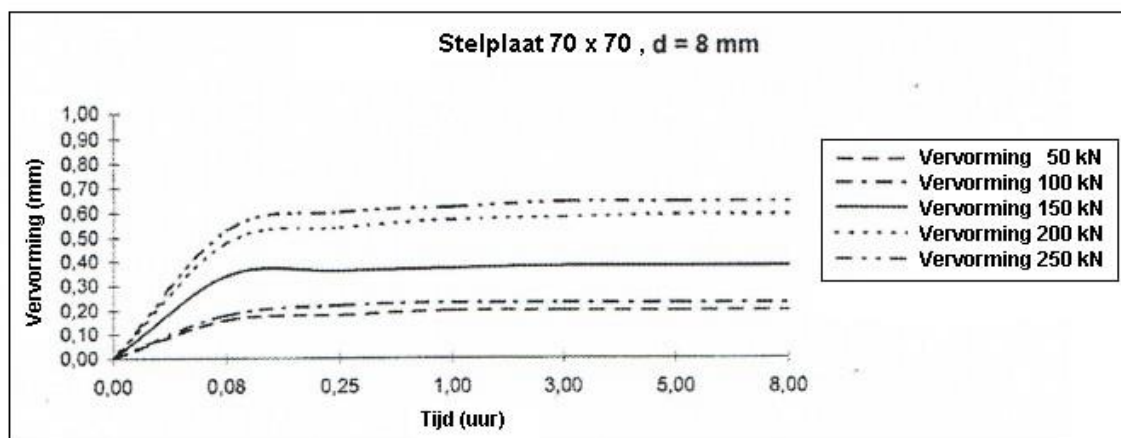


Dikte 5mm

Belastingtijd uur	Vervorming 50 kN mm	Vervorming 100 kN mm	Vervorming 150 kN mm	Vervorming 200 kN mm	Vervorming 250 kN mm
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,13	0,18	0,20	0,21	0,26
0,25	0,14	0,20	0,22	0,23	0,29
1,00	0,14	0,20	0,22	0,23	0,29
3,00	0,14	0,20	0,22	0,23	0,29
5,00	0,14	0,20	0,22	0,23	0,29
8,00	0,14	0,20	0,22	0,23	0,29

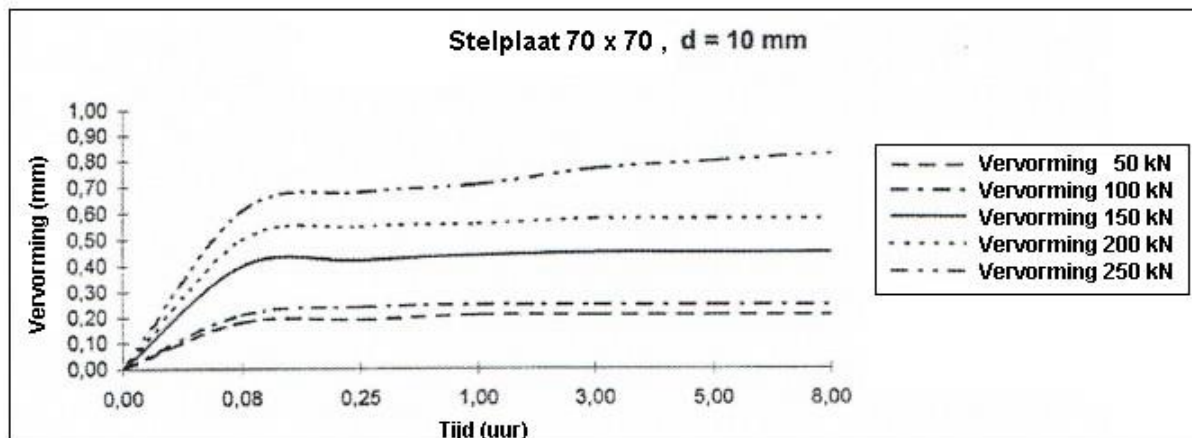

Dikte 8mm

Belastingtijd uur	Vervorming 50 kN mm	Vervorming 100 kN mm	Vervorming 150 kN mm	Vervorming 200 kN mm	Vervorming 250 kN mm
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,16	0,18	0,34	0,48	0,53
0,25	0,18	0,22	0,36	0,54	0,60
1,00	0,20	0,23	0,37	0,57	0,62
3,00	0,20	0,23	0,38	0,58	0,64
5,00	0,20	0,23	0,38	0,59	0,64
8,00	0,20	0,23	0,38	0,59	0,64

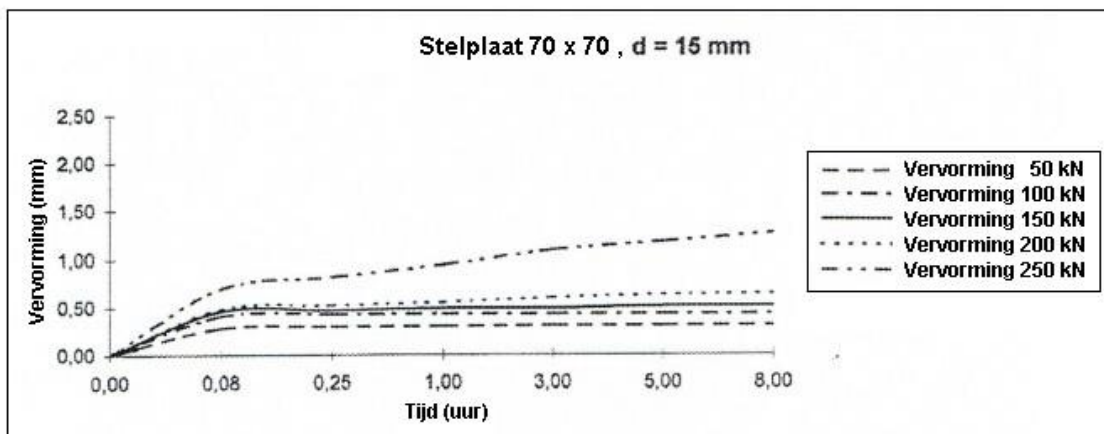


Dikte 10mm

Belastingtijd uur	Vervorming 50 kN mm	Vervorming 100 kN mm	Vervorming 150 kN mm	Vervorming 200 kN mm	Vervorming 250 kN mm
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,18	0,21	0,40	0,50	0,61
0,25	0,19	0,24	0,42	0,55	0,68
1,00	0,21	0,25	0,44	0,56	0,71
3,00	0,21	0,25	0,45	0,58	0,77
5,00	0,21	0,25	0,45	0,58	0,80
8,00	0,21	0,25	0,45	0,58	0,83

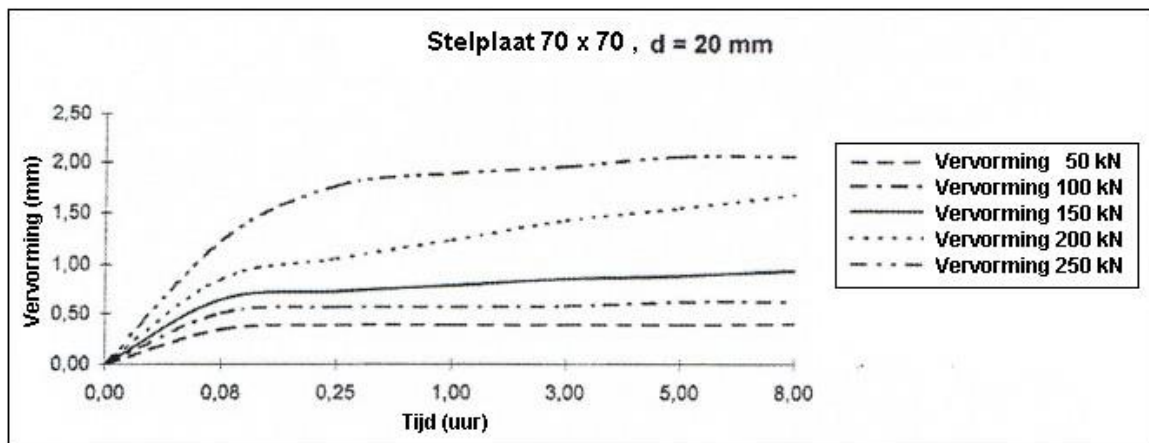

Dikte 15 mm

Belastingtijd uur	Vervorming 50 kN mm	Vervorming 100 kN mm	Vervorming 150 kN mm	Vervorming 200 kN mm	Vervorming 250 kN mm
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,28	0,41	0,46	0,48	0,70
0,25	0,30	0,43	0,47	0,52	0,82
1,00	0,30	0,43	0,49	0,55	0,94
3,00	0,31	0,43	0,49	0,60	1,09
5,00	0,31	0,43	0,51	0,63	1,17
8,00	0,31	0,43	0,51	0,64	1,26



Dikte 20mm

Belastingstijd uur	Vervorming 50 kN mm	Vervorming 100 kN mm	Vervorming 150 kN mm	Vervorming 200 kN mm	Vervorming 250 kN mm
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,34	0,50	0,64	0,85	1,23
0,25	0,38	0,56	0,72	1,05	1,76
1,00	0,38	0,56	0,78	1,23	1,88
3,00	0,38	0,57	0,85	1,42	1,95
5,00	0,38	0,61	0,88	1,54	2,05
8,00	0,39	0,61	0,93	1,67	2,05


Dikte 25 mm

Belastingstijd uur	Vervorming 50 kN mm	Vervorming 100 kN mm	Vervorming 150 kN mm	Vervorming 200 kN mm	Vervorming 250 kN mm
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,08	0,56	0,65	0,92	1,07	1,47
0,25	0,60	0,71	1,01	1,42	2,10
1,00	0,62	0,79	1,07	1,47	2,32
3,00	0,63	0,81	1,10	1,55	2,33
5,00	0,65	0,89	1,13	1,55	2,33
8,00	0,66	0,90	1,14	1,55	2,33

